

GRAFITACK 100 SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 160 tot 195

Opgemaakt op 20 maart 2009



Beschrijving

De Grafitack 100 serie is een zachte cadmium-vrije monomere gekalanderde PVC-film, voorzien van een drukgevoelige permanente acrylkleefstof. Deze kleefstof wordt beschermd door een hoogwaardig siliconenpapier. Voor een goede herkenbaarheid is het rugpapier voorzien van een blauwe bedrukking.

Samenstelling

- Film : 75 micron dikke monomere gekalanderde PVC-film
- Kleefstof : drukgevoelige permanente acrylkleefstof op solventbasis, met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vochtigheid.
- Rugpapier : gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 gr/m²

Toepassingsgebied

De Grafitack 100 serie werd speciaal ontwikkeld voor korte tot middellange toepassingen (3 tot 5 jaar) op een vlakke ondergrond. Denk daarbij aan reclame-acties op winkelramen, feestdecoraties, seizoenaanbiedingen, werfborden, reclameborden, enz... Daarnaast kan de Grafitack 100 serie voor alle mogelijke binnentoepassingen, zoals winkelsignalisatie, beursbelettering, magazijnen, enz... ingezet worden.

Productvoordelen

De Grafitack 100 serie biedt een uitstekende flexibiliteit en perfecte peelbaarheid.

Producteigenschappen

Technische eigenschappen bij een relatieve vochtigheid van 50 ± 5 % en een temperatuur van 23 ± 2°C.

		Testmethode	Resultaat
1.	Dikte¹ Dikte folie Dikte folie + kleefstof + rugpapier	Din53370 Din53370	75 micron 240 micron
2.	Rek tot breuk² In productie-lengterichting In dwarsrichting	Din53455 Din53455	> 120 % > 140 %
3.	Dimensionele tolerantie³	Finat 14	< 1.00 %
4.	Glans (gloss) Minimum glansgraad (meethoek 20°)	Din67530	50 %
5.	Kleefkracht⁴ Na 20 minuten Na 24 uren	Finat 1 Finat 1	19 N/25mm 24 N/25mm
6.	Quickstick⁵	Finat 9	7 N
7.	Levensduurverwachting bij buitengebruik⁶	-	5 jaar (kleur 3-5 jaar)
8.	Temperatuurbereik Bij aanbrenging Bij gebruik	- -	+5°C tot +40°C -20°C tot +70°C
9.	Kleur rugbedrukking	-	blauw
10.	Brandbaarheid Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend		

Opslaginstructies

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %.

Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.


Opmerkingen

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij U aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken !

Belangrijk

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing

- 1)** De dikte van de Grafitack materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 2)** De rek tot breuk van de Grafitack materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een minimum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 3)** De dimensionele tolerantie is de krimp in %. Om deze waarde te meten wordt de film op aluminium verkleefd, en 48 uur in een hete luchtoven op 70°C geplaatst (= Finat 14 methode, aangepast aan eigen intern ontwikkelde procedure). De aangegeven waarde is een maximum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 4)** De kleefkracht wordt gemeten op glas, en dit na 20 minuten en na 24 uren. De film wordt onder een hoek van 180° en met een snelheid van 300 mm/min weer verwijderd. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 5)** De "Quickstick" is de directe kleefkracht, gemeten op glas. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 6)** De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor buitengebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenning. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrennen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden. De levensduur kan ook verschillend zijn naargelang de kleur (i.v.m. pigmentatie).

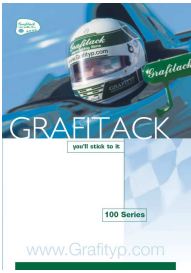

GRAFITACK 100 SERIE MATTE KLEUREN

REFERENTIES 100 tot 129

Opgemaakt op 20 maart 2009



Beschrijving

De Grafitack 100 serie is een zachte cadmium-vrije monomere gekalenderde PVC-film, voorzien van een drukgevoelige permanente acrylkleefstof. Deze kleefstof wordt beschermd door een hoogwaardig siliconenpapier. Voor een goede herkenbaarheid is het rugpapier voorzien van een blauwe bedrukking.

Samenstelling

- Film : 75 micron dikke monomere gekalenderde PVC-film
- Kleefstof : drukgevoelige permanente acrylkleefstof op solventbasis, met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vochtigheid.
- Rugpapier : gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 gr/m²

Toepassingsgebied

De Grafitack 100 serie werd speciaal ontwikkeld voor korte tot middellange toepassingen (3 tot 5 jaar) op een vlakke ondergrond. Denk daarbij aan reclame-acties op winkelramen, feestdecoraties, seizoenaanbiedingen, werfborden, reclameborden, enz... Daarnaast kan de Grafitack 100 serie voor alle mogelijke binnentoepassingen, zoals winkelsignalisatie, beursbelettering, magazijnen, enz... ingezet worden.

Productvoordelen

De Grafitack 100 serie biedt een uitstekende flexibiliteit en perfecte peelbaarheid.

Producteigenschappen

Technische eigenschappen bij een relatieve vochtigheid van 50 ± 5 % en een temperatuur van 23 ± 2°C.

		Testmethode	Resultaat
1.	Dikte¹ Dikte folie Dikte folie + kleefstof + rugpapier	Din53370	75 micron
		Din53370	240 micron
2.	Rek tot breuk² In productie-lengterichting In dwarsrichting	Din53455	> 120 %
		Din53455	> 140 %
3.	Dimensionele tolerantie³	Finat 14	< 1.00 %
4.	Glans (gloss) Minimum glansgraad (meethoek 85°) Maximum glansgraad (meethoek 85°)	Din67530	8 %
		Din67530	16 %
5.	Kleefkracht⁴ Na 20 minuten Na 24 uren	Finat 1	19 N/25mm
		Finat 1	24 N/25mm
6.	Quickstick⁵	Finat 9	7 N
7.	Levensduurverwachting bij buitengebruik⁶	-	5 jaar (kleur 3-5 jaar)
8.	Temperatuurbereik Bij aanbrenging Bij gebruik	-	+5°C tot +40°C
		-	-20°C tot +70°C
9.	Kleur rugbedrukking	-	blauw
10.	Brandbaarheid Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend		

Opslaginstructies

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %.

Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.


Opmerkingen

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij U aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken !

Belangrijk

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing

- 1)** De dikte van de Grafitack materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 2)** De rek tot breuk van de Grafitack materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een minimum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 3)** De dimensionele tolerantie is de krimp in %. Om deze waarde te meten wordt de film op aluminium verkleefd, en 48 uur in een hete luchtoven op 70°C geplaatst (= Finat 14 methode, aangepast aan eigen intern ontwikkelde procedure). De aangegeven waarde is een maximum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 4)** De kleefkracht wordt gemeten op glas, en dit na 20 minuten en na 24 uren. De film wordt onder een hoek van 180° en met een snelheid van 300 mm/min weer verwijderd. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 5)** De "Quickstick" is de directe kleefkracht, gemeten op glas. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 6)** De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor buitengebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden. De levensduur kan ook verschillend zijn naargelang de kleur (i.v.m. pigmentatie).

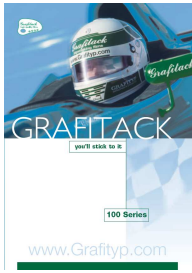

GRAFITACK 100 SERIE TRANSPARANT GLANZEND

REFERENTIE 150

Opgemaakt op 20 maart 2009



Beschrijving

De Grafitack film met referentie 150 is een zachte cadmium-vrije monomere gekalanderde PVC-film, voorzien van een drukgevoelige permanente acrylkleefstof. Deze kleefstof wordt beschermd door een hoogwaardig siliconenpapier. Voor een goede herkenbaarheid is het rugpapier voorzien van een blauwe bedrukking.

Samenstelling

- Film : 50 micron dikke monomere gekalanderde PVC-film
- Kleefstof : drukgevoelige permanente acrylkleefstof op solventbasis, met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vochtigheid.
- Rugpapier : gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 gr/m²

Toepassingsgebied

De Grafitack film met referentie 150 werd speciaal ontwikkeld voor korte tot middellange toepassingen (3 tot 5 jaar) op een vlakke ondergrond. Denk daarbij aan reclame-acties op winkelramen, feestdecoraties, seizoenaanbiedingen, werfborden, reclameborden, enz... Daarnaast kan de Grafitack film met referentie 150 voor alle mogelijke binnentoepassingen, zoals winkelsignalisatie, beursblettering, magazijnen, enz... ingezet worden.

Productvoordelen

De Grafitack 100 serie biedt een uitstekende flexibiliteit en perfecte peelbaarheid.

Producteigenschappen

Technische eigenschappen bij een relatieve vochtigheid van 50 ± 5 % en een temperatuur van 23 ± 2°C.

		Testmethode	Resultaat
1.	Dikte¹ Dikte folie Dikte folie + kleefstof + rugpapier	Din53370	50 micron
		Din53370	215 micron
2.	Rek tot breuk² In productie-lengterichting In dwarsrichting	Din53455	> 120 %
		Din53455	> 140 %
3.	Dimensionele tolerantie³	Finat 14	< 1.00 %
4.	Glans (gloss) Minimum glansgraad (meethoek 20°)	Din67530	50 %
5.	Kleefkracht⁴ Na 20 minuten Na 24 uren	Finat 1	19 N/25mm
		Finat 1	24 N/25mm
6.	Quickstick⁵	Finat 9	7 N
7.	Levensduurverwachting bij buitengebruik⁶	-	1 jaar
8.	Temperatuurbereik Bij aanbrenging Bij gebruik	-	+5°C tot +40°C
		-	-20°C tot +70°C
9.	Kleur rugbedrukking	-	blauw
10.	Brandbaarheid Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend		

Opslaginstructies

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %.

Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

Opmerkingen

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij U aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken !

Belangrijk

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing

- 1)** De dikte van de Grafitack materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 2)** De rek tot breuk van de Grafitack materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een minimum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 3)** De dimensionele tolerantie is de krimp in %. Om deze waarde te meten wordt de film op aluminium verkleefd, en 48 uur in een hete luchtoven op 70°C geplaatst (= Finat 14 methode, aangepast aan eigen intern ontwikkelde procedure). De aangegeven waarde is een maximum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 4)** De kleefkracht wordt gemeten op glas, en dit na 20 minuten en na 24 uren. De film wordt onder een hoek van 180° en met een snelheid van 300 mm/min weer verwijderd. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 5)** De "Quickstick" is de directe kleefkracht, gemeten op glas. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 6)** De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor buitengebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenning. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrennen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden. De levensduur kan ook verschillend zijn naargelang de kleur (i.v.m. pigmentatie).